

# 醋酐储槽 FLAKE防腐工程



## 使用厂商:

江苏丹化集团有限责任公司

## 使用场所:

两座碳钢储槽内衬

规格: 球罐  $\Phi 11500\text{mm}$ , 容积 $800\text{M}^3$

立罐  $\Phi 11500\text{mm} \times 12000\text{mm}$ , 容积 $1000\text{M}^3$

介质: 醋酐

温度: 常温




## 使用树脂:

底涂 **SWANCOR 917-P**

中层 **SWANCOR 907-FL-RP**

面涂 **SWANCOR 977S-P**

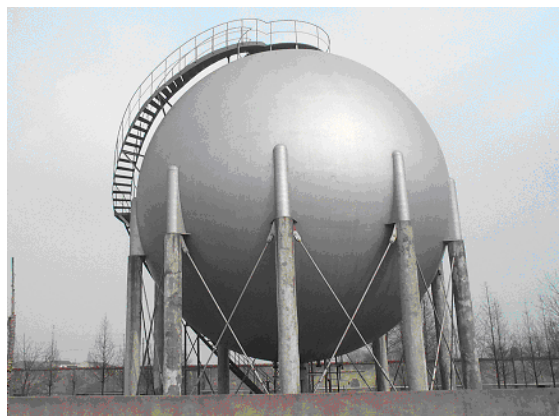

## 制作方法:

1. 铁槽先喷砂至  $\text{Sa } 2\frac{1}{2}$  后上底涂树脂 **SWANCOR 917-P**。
2. 以 **SW 907** 及高岭土为补土, 补平素地表面。
3. 以 $\#450\text{ g/m}^2$  之切股毡积 **SWANCOR 907-P** 一层。
4. 以滚筒涂布腐锐克 (**SW 907 FL-RP**) 约 4 道, 计  $1.0\text{mm}$ 。
5. 面涂使用含蜡之 **SWANCOR 977S-P**。

品质至上 · 诚信为纬 · 创新致胜 · 勤俭兴利

上纬(上海)精细化工有限公司

SWANCOR(SHANGHAI)FINE CHEMICAL IND. CO.,LTD.

上海市松江工业区松胜路 118 号 P.C.: 201600

TEL: 021-57746183 FAX: 021-37740106

E-mail: swancor@swancor.com.cn

Web site: <http://www.swancor.com>

136J010-00